



Утвержден и введен в действие
Постановлением Госстандарта СССР
от 27 сентября 1989 г. N 2940

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ДВУТАВРЫ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ

СОРТАМЕНТ

Hot-rolled steel flange beams. Rolling products

ГОСТ 8239-89 (СТ СЭВ 2209-80)

Группа В22

ОКП 09 2500

Срок действия
с 1 июля 1990 года
до 1 июля 2000 года

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. Разработан и внесен Министерством черной металлургии СССР, Госстроем СССР, Центральным научно-исследовательским институтом строительных конструкций.

Разработчики стандарта:

С.И. Рудюк, канд. техн. наук; С.В. Колоколов (руководитель работы), канд. техн. наук; В.Ф. Коваленко, канд. техн. наук; Н.Ф. Грицук, канд. техн. наук; В.С. Медведев, канд. техн. наук; И.Е. Пацека, канд. техн. наук; Ж.М. Роева, канд. эконом. наук; В.В. Калюжный, канд. эконом. наук; Р.А. Дробнова, канд. техн. наук; В.А. Ена, канд. техн. наук; К.Ф. Перетяtko; Ю.М. Юхновский, канд. техн. наук; В.В. Пудинов; Л.И. Яремчук; М.А. Алексина, Б.Г. Павлов, канд. техн. наук; В.Ф. Беляев, канд. техн. наук; Я.А. Каплун, канд. техн. наук.

2. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.09.1989 N 2940.

3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2209-80.


4. Стандарт соответствует МС ИСО 657/13.

5. Стандарт унифицирован с БДС 5951-75, TGL 10369.

6. Взамен ГОСТ 8239-72.

Настоящий стандарт устанавливает сортамент горячекатаных стальных двутавров с уклоном внутренних граней полок.

1. Поперечное сечение двутавров должно соответствовать указанному на черт. 1.

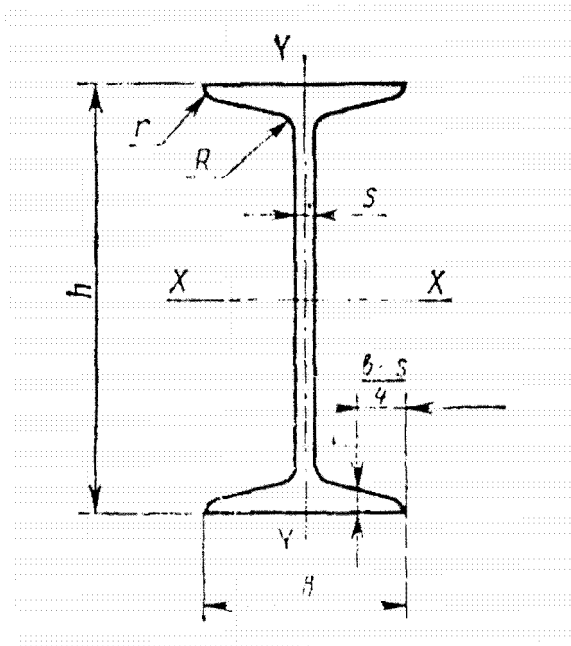

Черт. 1

h - высота двутавра; b - ширина полки; s - толщина стенки;
t - средняя толщина полки; R - радиус внутреннего закругления;
r - радиус закругления полки

Примечание. Уклон внутренних граней полок должен быть 6 - 12%.

2. Номинальные размеры двутавров, площадь поперечного сечения, масса и справочные значения для осей должны соответствовать приведенным в табл. 1.

Таблица 1

Номер двутавра	Размеры						Площадь поперечного сечения, см ²	Масса 1 м, кг	Справочные значения для осей						
	h	b	s	t	R	r			X - X				Y - Y		
					не более				I _x , см ⁴	W _x , см ³	i _x , см	S _x , см ³	I _y , см ⁴	W _y , см ³	i _y , см
	мм														
10	100	55	4,5	7,2	7,0	2,5	12,0	9,46	198	39,7	4,06	23,0	17,9	6,49	1,22
12	120	64	4,8	7,3	7,5	3,0	14,7	11,50	350	58,4	4,88	33,7	27,9	8,72	1,38
14	140	73	4,9	7,5	8,0	3,0	17,4	13,70	572	81,7	5,73	46,8	41,9	11,50	1,55
16	160	81	5,0	7,8	8,5	3,5	20,2	15,90	873	109,0	6,57	62,3	58,6	14,50	1,70
18	180	90	5,1	8,1	9,0	3,5	23,4	18,40	1290	143,0	7,42	81,4	82,6	18,40	1,88
20	200	100	5,2	8,4	9,5	4,0	26,8	21,00	1840	184,0	8,28	104,0	115,0	23,10	2,07
22	220	110	5,4	8,7	10,0	4,0	30,6	24,00	2550	232,0	9,13	131,0	157,0	28,60	2,27
24	240	115	5,6	9,5	10,5	4,0	34,8	27,30	3460	289,0	9,97	163,0	198,0	34,50	2,37
27	270	125	6,0	9,8	11,0	4,5	40,2	31,50	5010	371,0	11,20	210,0	260,0	41,50	2,54
30	300	135	6,5	10,2	12,0	5,0	46,5	36,50	7080	472,0	12,30	268,0	337,0	49,90	2,69
33	330	140	7,0	11,2	13,0	5,0	53,8	42,20	9840	597,0	13,50	339,0	419,0	59,90	2,79
36	360	145	7,5	12,3	14,0	6,0	61,9	48,60	13380	743,0	14,70	423,0	516,0	71,10	2,89
40	400	155	8,3	13,0	15,0	6,0	72,6	57,00	19062	953,0	16,20	545,0	667,0	86,10	3,03
45	450	160	9,0	14,2	16,0	7,0	84,7	66,50	27696	1231,0	18,10	708,0	808,0	101,00	3,09
50	500	170	10,0	15,2	17,0	7,0	100,0	78,50	39727	1589,0	19,90	919,0	1043,0	123,00	3,23
55	550	180	11,0	16,5	18,0	7,0	118,0	92,60	55962	2035,0	21,80	1181,0	1356,0	151,00	3,39

60 | 600 | 190 | 12,0 | 17,8 | 20,0 | 8,0 | 138,0 | 108,00 | 76806 | 2560,0 | 23,60 | 1491,0 | 1725,0 | 182,00 | 3,54

Примечания. 1. Площадь поперечного сечения и масса 1 м двутавра вычислены по номинальным размерам; плотность стали принята равной 7,85 г/см³.

2. Величины радиусов закругления, уклона внутренних граней полки, толщины полки, указанные на **черт. 1** и в **табл. 1**, приведены для построения калибров и на готовом прокате не контролируются.

3. В таблицах используют обозначения:

I - момент инерции;

W - момент сопротивления;

S - статический момент полусечения;

i - радиус инерции.


4. Двутавры от N 24 до N 60 не рекомендуется применять в новых разработках.

3. По точности прокатки двутавры изготовляют:

повышенной точности - Б,

обычной точности - В.

4. Предельные отклонения по размерам и форме поперечного сечения двутавров (**черт. 1 - 2**) должны соответствовать приведенным в **табл. 2**.

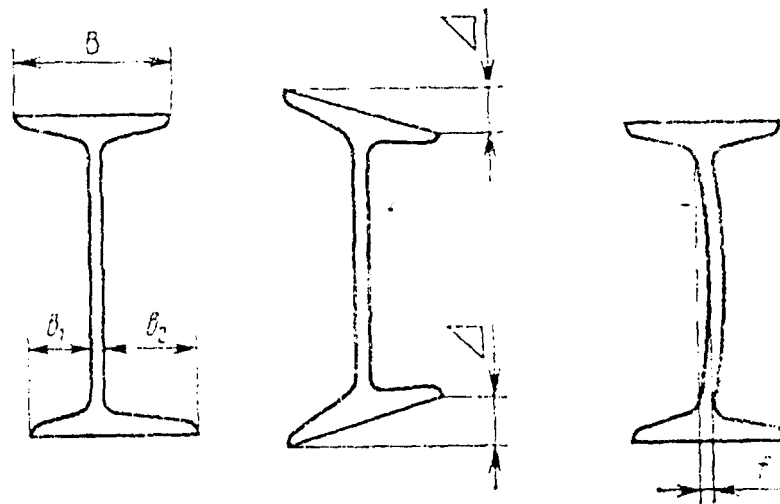

Черт. 2

b - ширина укороченного фланца; b - ширина удлиненного фланца; Дельта - перекося полки; f - прогиб стенки

Таблица 2

Параметр двутавра, показатель качества	Размер	Предельные отклонения при точности прокатки	
		повышенной	обычной
Высота h	До 140 включ.	+/- 2,0	+/- 2,0
	Св. 140 " 180 "		+/- 2,5
	" 180 " 300 "	+/- 3,0	+/- 3,0
	" 300 " 360 "		+/- 3,5
	" 360 " 600 "	+/- 4,0	+/- 4,0
Ширина полки b	До 73 включ.	+/- 2,0	+/- 2,0

	Св. 73 " 90 "		+/- 2,5
	" 90 " 135 "		+/- 3,0
	" 135 " 155 "	+/- 3,0	+/- 3,5
	" 155 "		+/- 4,0
Толщина полки t <*>	До 7,5 включ.	-0,4	-0,7
	Св. 7,5 " 8,9 "	-0,5	-0,7
	" 8,9 " 10,7 "	-0,6	-0,8
	" 10,7 " 12,3 "	-0,7	-1,0
	" 12,3 " 14,2 "	-0,8	
	" 14,2 " 15,2 "	-0,9	
	" 15,2 "	-1,0	-1,2
Перекося полки Дельта при ширине b	От 55 до 190 включ.	Не более 0,0125 b	Не более 0,02b
Отклонение от симметричности дельта	До 73 включ.	2,0	2,0
	Св. 73 " 90 "		2,5
	" 90 " 135 "		3,0
$\text{дельта} = \frac{b_1 - b_2}{2}$ при ширине b	" 135 " 145 "	3,0	3,5
	" 145 "		4,0
Длина	До 8 м включ.	+40	+40
	Св. 8 м	К допуску +40 прибавлять по 5 мм на каждый метр длины св. 8 м	+80

<*> Plusовые отклонения ограничиваются предельными отклонениями по массе.

5. Прогиб стенки (f) не должен превышать 0,15 S.
6. Кривизна двутавра не должна превышать 0,2% длины.
7. Притупление наружных кромок полок двутавров повышенной точности не должно превышать 2,2 мм, для двутавров обычной точности - не контролируется.
8. Профили изготавливают длиной от 4 до 12 м: мерной длины; кратной мерной длины; немерной длины. По согласованию изготовителя с потребителем допускается изготовление двутавров длиной свыше 12 м.
9. Отклонения по массе 1 м двутавра не должны превышать плюс 3, минус 5%. По согласованию изготовителя с потребителем отклонение по массе без контроля толщины полок и стенки двутавра не должно превышать плюс 3, минус 3% для двутавров до N 16 и плюс 2,5, минус 2,5% для двутавров свыше 16.
10. Размеры и геометрическую форму контролируют на расстоянии не менее 500 мм от торца двутавра. Высоту двутавра контролируют в плоскости Y - Y.